



Эпоксидное Терраццо

Применение

Применяется для устройства износостойких декоративных покрытий пола с гладкой поверхностью:

- заводы и фабрики;
- промышленные помещения с высокими декоративными свойствами;
- общественные здания;
- объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;
- гостиницы, рестораны, клубы;
- парковки и гаражи;
- торгово-развлекательные центры, бутики, выставочные и демонстрационные залы, танцевальные студии;
- универсальные площадки внутри помещений и на улице;
- VIP-помещения.


Допустимые нагрузки | Преимущества

Выдерживает механические воздействия на пол умеренной и значительной интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.3. Таблица 1), за исключением пункта «Движение транспорта на гусеничном ходу».

Выдерживает воздействие жидкостей большой интенсивности на пол по СП 29.13330-2011 (п.4.4.), а также химические воздействия воды, минеральных масел, растворителей, кислот и щелочей.

Высокая стойкость к УФ-излучению (при применении материала Ризопокс-1605D светостойкий).

Конструкция

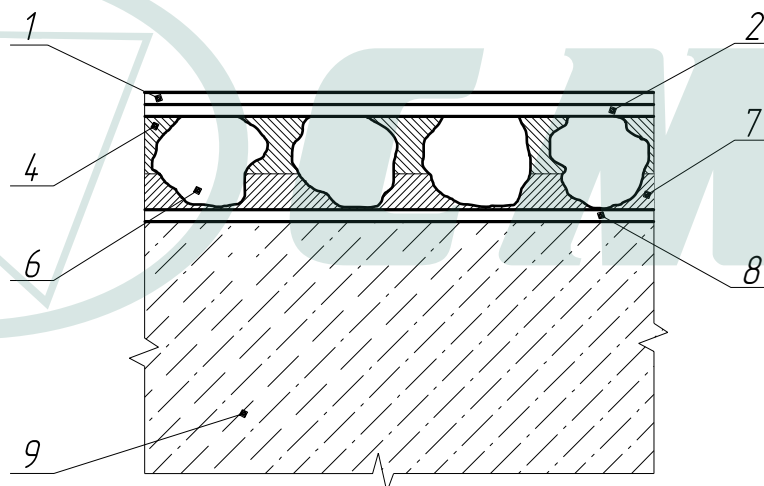

№	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Инструмент, способ нанесения
1	Матовый лак (опционально)	Ризопокс-1520 W	0,06	Малярный валик, ворс 4-5 мм
2	Защитный лак	Ризопокс-1605, Ризопокс-1605D светостойкий, Ризопокс-1605 Hard высокопрочный	0,12	Резиновый шпатель на сдир, валик
3	Финишная полировка	Алмазные шлифовальные сегменты #60, затем #120, металл	-	Роторно-шлифовальная машина
4	Лицевой слой	Ризопокс-4101	1,5	Плоский шпатель на сдир
5	Предварительная шлифовка	Алмазные шлифовальные сегменты #30, металл	-	Роторно-шлифовальная машина

Настоящая информация носит справочный характер.

Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдения технологии нанесения материала и условия эксплуатации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.



6	Засыпка	Декоративный наполнитель «Ризодек» фракции 4-8 мм	10	Ручная засыпка
7	Клеевой слой	Ризопокс-4400, Ризопокс-41320	2,5	Зубчатый шпатель
8	Грунтовка	Ризопокс-3500, Ризопокс-1100	0,3	Малярный валик, длина ворса 12-15 мм, плоский тровель, мягкий пластик, ширина 460 мм
9	Основание	Бетон класса не ниже B22,5 (M300)	-	-

Общая толщина: 5-6 мм

Рекомендации по нанесению покрытия:

1. Строго соблюдать ограничения, указанные Производителем в описаниях на применяемые материалы.
2. Обеспечить надлежащую вентиляцию для обеспечения процесса полимеризации и сушки покрытия.
3. После шлифования (п.3 и п.5), перед нанесением следующего слоя покрытия, необходимо тщательно обеспылить поверхность промышленным пылесосом.
4. Выдержка между операциями 16-20 часов при температуре основания +15 - +20 °С.
5. Температура нанесения – см. описания на применяемые материалы.
6. При понижении температуры основания и воздуха до +15 °С и ниже выдержка перед шлифовкой должна составлять 36-48 часов, до полного высыхания предыдущего слоя.
7. Не превышать расход защитного лака!
8. Температура эксплуатации покрытия от 0 °С до +50 °С, кратковременно до +80 °С.
9. Для согласования цветового решения с заказчиком рекомендуется сделать образцы / тестовый участок.

! Для корректного выбора конструкции покрытия пола необходим учет всех исходных данных. По всем вопросам обращайтесь к Производителю материала.